

VERBALE DI QUALIFICAZIONE DI PROCEDURA DI SALDATURA WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD FORM (WPQR)

In accordo alla norma UNI EN ISO 17660-2:2007

According to UNI EN ISO 17660-2:2007

Costruttore / Manufacturer : **PRESIDER Spa a Socio Unico**

dopo esecuzione dei talloni di saldatura / after execution of the welded test piece

il (data) / the (date) : 08-09-15 luogo / in (location) : BORGARO TORINESE - TO

in presenza di / in the presence of : **IWI-C Roberto Pivetti**

CAMPO DI QUALIFICA / RANGE OF QUALIFICATION

Processo di saldatura / Welding process(es)	135	Partially mechanized
Tipo di giunto / Type of Joint	CROSS JOINT	
Materiale(i) base / Parent Metal Group(s) and sub group (s)	DM14-01-2008: B450C UNI EN 10080 UNI EN 10025: S450	
Spessore materiale base / Parent Material Thickness (mm)	From 10,0 to 32,0	--
Spessore materiale depositato / Weld Metal Thickness (mm)	--	
Altezza di gola/ Throat Thickness (mm)	No restriction/Range da altezza di gola	
Passata singola - multipla / Single run - Multi run	single run	--
Particolari di saldatura / Weld details	--	--
Diametro esterno / Outside Pipe Diameter (mm)	From D. >500,0 and D.>150,0 rotate and position PA or PC	
Designazione metallo d'apporto / Filler metal Designation	UNI EN ISO 14341: G 42 C/M G3Si1 or equivalent	
Marca metallo d'apporto / Filler metal trade name	NOT REQUIRED	
Dimensione metallo d'apporto / Filler metal size (mm)	Permitted to change the size providing that the requirements of heat input are satisfied	
Gas di protezione / Flusso / Designation of Shielding Gas / Flux	According UNI EN ISO 14175: C1	
Composizione gas di protezione / Shielding Gas's composition	CO ₂ 100% : Content of CO ₂ shall not vary more than 10%	
Gas di sostegno a rovescio / Designation of Backing Gas	N.A.	
Composizione gas a rovescio / Backing Gas's composition	N.A.	
Corrente di saldatura / Type of Welding Current	DC - EP	
Metodo di trasferimento del metallo / Mode of metal transfer	Spray	
Apporto termico / Heat input	+25% /-25% of testing heat input	
Posizioni di saldatura / Welding Positions	UNI EN ISO 6947:PB	
Preriscaldamento / Preheat °C	≥+20°C	
Temperatura di interpass / Interpass Temp. [°C]	--	
Tratt. termico dopo saldatura / Post weld Heat Treatment	None/Temperature used ± 20°C	
Altre informazioni / Other informations :	--	

Si certifica che i saggi di prova sono stati preparati, saldati e controllati in conformità ai requisiti della UNI EN ISO 17660-2.

We certify that the test welds were prepared, welded and tested in accordance with the requirements of the UNI EN ISO 17660-2.

Verbaie emesso il / Record issued the : 29-10-15

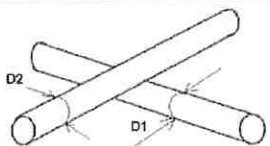
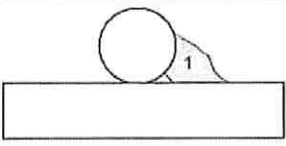
Nome, data e firma ispettore autorizzato /
Name, date and signature of the authorised examiner


RAFFAELE DE LUCA
 682693
 WI 3.1

Il Direttore della Certificazione /
The Director of Certification
Alberto Montagnani

PARAMETRI DI ESECUZIONE DEL TEST / RECORD OF WELD TEST

Manufacturer: Costruttore	PRESIDER Spa a Socio Unico	Weld Preparation Details (Sketch): Dettagli delle preparazioni (schizzo):	N A	
Location: Luogo:	Strada del Francese, 13/17 - 10071 BORGARO TORINESE TO	Method of cleaning: Metodo di pulizia:	Machine grinding	
WPS n.	01/2015	Parent Metal Specification: Specificazione del materiale base:	DM14-01-2008: B450C UNI EN 10080 UNI EN 10025: S450	DM14-01-2008: B450C UNI EN 10080 UNI EN 10025: S450
Revision / Revisione	0	Group n. (ISO TR 15608):	1.3	1.3
Welding Process: Procedimento di saldatura:	135	Material Thickness (mm): Spessore del materiale base(mm):	10-10 10-32 32-32	10-10 10-32 32-32
Degree of mechanization Grado di meccanizzazione	partially machanized	Outside Diameter (mm): Diametro esterno (mm):	--	--
Joint Type Tipo di giunto	CROSS JOINT	Welding position: Posizione di saldatura:	PB	
Thickness of deposit (mm): Spessore metallo depositato (mm):	N.A.			

Joint Design / Disegno del giunto						Welding Sequences / Sequenza di saldatura					
											

Run	Process	Electrode size (mm)	Current (A)	Voltage (V)	Current polarity	Travel Speed (mm/s)	Rendiment %	Length of filler run depositate (mm)	Utilized Length Electrode (mm)	Heat Input (kJ/mm)	Other
Passate	Procediment o	Dimensione metallo d'apporto (mm)	Amperes (A)	Voltaggio (V)	Corrente polarità	Velocità di saldatura (mm/s)	Rendimento elettrodo %	Lunghezza del cordone depositato (mm)	Lunghezza elettrodo utilizzata (mm)	Apporto termico (kJ/mm)	Altro
1	135	1,2	240	26	DC/EP	2-3	N.A.	N.A.	N.A.	-	-

Designation of welding consumables and trade name: Classificazione del materiale d'apporto e nome commerciale:	Process a): 135 EN ISO 14341-A: G42 C/M 63Si1	Process b): --
	WIRE	-

Any special Backing or Drying Eventuale ricottura ed essiccazione:	none	String or Weave Beads: Cordoni stretti o larghi:	SPOT
Gas / Flux UNI EN ISO 14175 C1	Shielding: Protezione: CO2 - 100% Backing: Sostegno: - Trailing: Aggiuntivo: -	Distance torch-piece/ Stick Out (mm): Modality of transfer for MIG/MAG: Pulse Welding details (frequency Hz): Dettagli arco pulsato (frequenza Hz):	10-12 spray
Gas Flow Rate (l/min) Portata Gas (l/min)	Shielding: Protezione: 15-18 Backing: Sostegno: - Trailing: Aggiuntivo: -	Weaving (maximum width of run): Oscillazione passate (larghezza max): Oscillation: amplitude, frequency dwell time: Pendolazione: ampiezza, frequenza tempo di sosta:	Not used none
Orifice or Gas cup size (mm): Diametro dell'ugello o ceramica (mm):	16	Post Weld Heat Treatment and/or Ageing: Trattamento termico dopo saldatura / invecchiamento:	none
Tungsten Electrode Type/Size: Elettrodo di tungsteno tipo e diametro:	-	Time, Temperature, Method: Tempo, temperatura metodo:	N.A.
Multi or single electrodes Elettrodo singolo o multiplo	Single	Heat and cooling rates: Velocità di riscaldamento e raffreddamento:	N.A.
Preheat Temperature: Temperatura di preriscaldamento:	≥ 20°C	Wire Speed (m/min): Velocità filo (m/min):	5.8
Interpass Temperature: Temperatura di interpass:	-	Multi or single pass per side Multipla o singola passata per lato	SINGLE
Preheat maintenance Mantenimento del preriscaldamento	-	Torch angle: Angolazione torcia:	45°
Other: Altro:	-	Welding Unit: Impianto di saldatura:	WELDRONIC 410N N° A6279
		Auxiliaries (positioner, robot...) Apparecchiatura ausiliarie:	-

Verbale emesso il / Record issued the: 29-10-15

Il Supervisore / The Supervisor From Tec Eurolab s.r.l.
 RWLC Roberto Pratti

CSWIP
RAFFAELE DE LUCA
 682693
 WI 3.1

RISULTATI DELLE PROVE / TESTS RESULTS
1. ESAMI NON DISTRUTTIVI/ NON DESTRUCTIVE TESTS

Prova non distruttiva Non destructive test	Eseguito da Performed by	Certificato No. Certificates No.	Risultati Results
Visivo / Visual	Tec Eurolab s.r.l.	L15-6408-005 pag.1	Accettabile / Satisfactory
Liquidi penetranti / Dye penetrant	--	--	--
Magnetoscopia / Magnetic particle	--	--	--
Radiografia / Radiography	--	--	--
Ultrasuoni / Ultrasonic Examination	--	--	--

2. ALTRI ESAMI O PROVE / OTHER EXAMINATION OR TESTS :

Tipo Type	Eseguito da Performed by	Certificato N. Certificates N.	Risultati Results
PROVE MECCANICHE 10-10	Tec Eurolab s.r.l.	L15-6408-005 pag.2	TRAZIONE TRASVERSALE/TRASVERSAL TENSIL TEST PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO / SHEAR TEST PIEGA TRASVERSALE AL DRITTO / FACE BEND TEST Accettabile / Satisfactory
PROVE MECCANICHE 10-32	Tec Eurolab s.r.l.	L15-6408-005 pag.3	TRAZIONE TRASVERSALE/TRASVERSAL TENSIL TEST PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO / SHEAR TEST PIEGA TRASVERSALE AL DRITTO / FACE BEND TEST Accettabile / Satisfactory
PROVE MECCANICHE 32-32	Tec Eurolab s.r.l.	L15-6408-005 pag.4	TRAZIONE TRASVERSALE/TRASVERSAL TENSIL TEST PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO / SHEAR TEST PIEGA TRASVERSALE AL DRITTO / FACE BEND TEST Accettabile / Satisfactory

Identificazione documenti allegati Annexed Documents identification		Nome e firma dell'Esaminatore Tec Eurolab s.r.l. Name and Signature of Tec Eurolab srl Examiner	Nome e firma del rappresentante del costruttore Name and Signature of Manufacturer's Representative
- WPS No./ Welding table	01/2015 REV.0	 IWI-C Roberto Pivetti CSWIP RAFFAELE DE LUCA 682693 WI 3.1 Campogalliano (MO) 29-10-15	GIORGIO OFRANZI PRESIDENTE S.p.A. a Socio Unico Strada del Francese 13/17 10071 BORGARO T.SE Partita IVA 04867700017 Telefono 011.47002206 R.A.
- Base material certificate [1]	SEE ANNEX		
- Base material certificate [2]	--		
- Consumable certificate	SEE ANNEX		
- Gas certificate	SEE ANNEX		
- Other	--		
Certificato Tec Eurolab s.r.l. Test report of Tec Eurolab s.r.l.	L15-6408-005 del 07/10/2015		